

ポリブチレンテレフタレート (PBT)

**DURANEX®**

GFR330

EF2001/ED3002

難燃・新標準・UL50%  
リグラインド認定品

## はじめに

---

ジュラネックス® PBTは、ポリブチレンテレフタレート (PBT) をベースとする結晶性のエンジニアリング・プラスチックです。

特に耐熱性、電氣的性質に優れ、成形性も良好なことから、電機・電子部品・自動車部品・各種精密部品などに適した材料として、高い信頼性を得ています。

ここでご紹介いたしますジュラネックス® PBT GFRシリーズは、高い品質と安定した供給を確保しており、グローバルでご使用いただける材料となっております。

### ジュラネックス® PBT GFR シリーズのグレードラインナップ

- GFR315 GF15% 強化・難燃・標準・UL50% リグラインド認定品
- GFR320 GF20% 強化・難燃・標準・UL50% リグラインド認定品
- GFR330 GF30% 強化・難燃・標準・UL50% リグラインド認定品

# GFR330 の一般的性質

表 1-1 一般物性 (ISO)

項目	単位	試験方法	難燃・新標準・UL50% リグラインド認定品
			GFR330
カラー			EF2001/ED3002
ISO(JIS)材質表示		ISO11469 (JIS K6999)	>PBT-GF30 FR(17)<
密度	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183	1.71
吸水率 (23℃、浸漬 24hr、1mmt)	%	ISO 62	0.1
引張強さ	MPa	ISO 527-1,2	129
引張破壊ひずみ	%	ISO 527-1,2	1.9
曲げ強さ	MPa	ISO 178	202
曲げ弾性率	MPa	ISO 178	10,670
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付、23℃)	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA	7.1
荷重たわみ温度 (1.8MPa)	℃	ISO 75-1,2	209
線膨張係数 (23~55℃、流動方向)	x10 <sup>-5</sup> /℃	弊社法	2
線膨張係数 (23~55℃、直角方向)	x10 <sup>-5</sup> /℃	弊社法	7
絶縁破壊強さ (3mmt)	kV/mm	IEC 60243-1	18
体積抵抗率	Ω・cm	IEC 60093	-
体積抵抗率 (弊社法)	Ω・cm		-
耐トラッキング性	V	IEC 60112	225
ロックウェル硬度	M(スケール)	ISO2039-2	-
燃焼性		UL94	V-0
UL イエローカード File No.			E213445
「輸出貿易管理令」の該当項番			別表第一 16 の項

上記の値は材料の代表的な測定値であり、材料規格に対する最低値ではありません。

## 2. 成形性

### 2-1 成形収縮率

表2-1. 平板成形収縮率 (2mmt)

		新規 標準 難燃
		GFR330
		GF30%
保圧力： 60MPa	流動方向	03
	流動直角方向	10
	平均	07
保圧力： 70MPa	流動方向	03
	流動直角方向	09
	平均	06

(単位%)

< 成形条件 >


シリンダー温度 : 260℃

金型温度 : 60℃


射出速度 : 17mm/s

使用金型 : 弊社 120×120×2mmt 平板金型

サイドゲート : 4×2mm



### 2-2 流動性

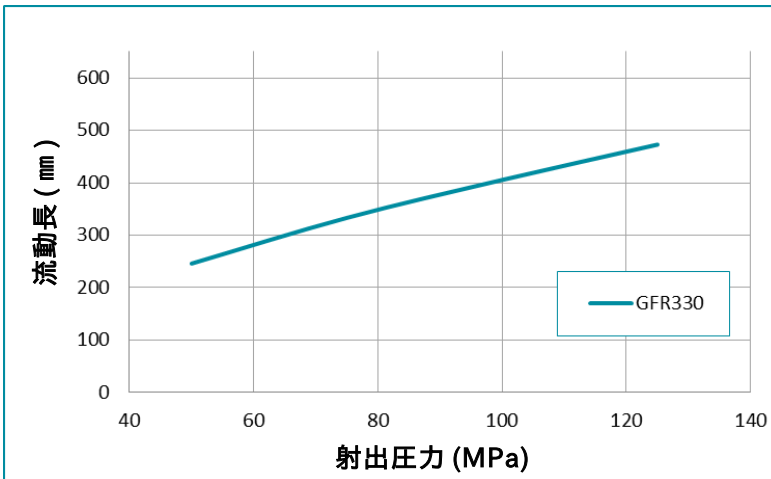

< 成形条件 >

シリンダー温度: 260℃

金型温度 : 60℃

射出速度 : 70mm/s

使用金型 : 弊社 2mmt ハーフ金型

図2-1. 棒流動長 (2mmt)

## 取扱い上のご注意

- この資料に掲載した物性値は各種規格や試験法に規定された条件下で得られた試験片等に基づく測定値または代表的な数値です。
- この資料は当社が蓄積した経験および実験室データに基づいて作成したもので、ここに示したデータは異なった条件下で使用される部品にそのまま適用できるとは限りません。  
したがって、この内容が貴社の使用条件にそのまま適用できることを保証するものではなく、活用に関しては貴社にて最終判断をお願いします。
- この資料で紹介する応用・用途例などにかかわる技術の権利関係および使用の寿命・可能性などについては貴社にてご検討下さい。  
また、当社材料は、医療用途のインプラント(医歯学的移植組織片)に使用されることを想定したものではありませんので、これらの用途にはおおすすめしません。
- 適切な作業の実施に関しては、目的に合った各種材料の技術資料をご参照下さい。
- 当社材料の安全な取り扱いにあたっては、使用される材料・グレードに該当する安全データシート「SDS」をご参照下さい。
- この資料の内容は、作成時点で入手できる資料、情報、データなどに基づいており、その後判明した知見により予告なく改訂することがありますのでご了承下さい。
- 当社製品や説明資料、または、ここに示した注意事項等について、ご不明な点などございましたら、ぜひ当社にお問い合わせの上、ご相談下さい。

DURANEX®、ジュラネックス®は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有している登録商標です。

## ポリプラスチックス株式会社

東京 〒108-8280 東京都港区港南 2-18-1 (JR品川イーストビル)  
TEL 03 (6711) 8610  
大阪 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町 3-1 (グランフロント大阪 タワーB)  
TEL 06 (7639) 7301  
名古屋 〒450-6325 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 (JPタワー名古屋)  
TEL 052 (307) 7700

<http://www.polyplastics.com/jp/>